

Кварцевое стекло для производства оптики

СВОЙСТВА И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Кварцевое стекло является отличным материалом для производства оптических компонентов для решения задач в ультрафиолетовой (УФ), видимой и ближней инфракрасной (ИК) областях спектра.



Кварцевое стекло может быть получено разными методами - высокотемпературным плавлением кристаллов натурального кварца, плавлением высококачественного песка, а также в результате плавления не натурального, как в первых двух случаях, а предварительно синтезированного и, т.о., обогащенного кремний-содержащего сырья.

Компания «Тидекс» изготавливает оптику из следующих марок кварцевого стекла:

- УФ кварцевое стекло марки КУ-1, которое получают высокотемпературным гидролизом четыреххлористого кремния (SiCl_4) в кислород-водородном пламени;
- УФ-ИК кварцевое стекло марки Infrasil 302, получаемое плавлением природного кристаллического кварца в электрической печи, с последующей очисткой.

Высокая чистота этих однокомпонентных кварцевых стекол и наличие у них замечательного набора оптических, механических, температурных и прочих свойств определяют их предпочтительность перед другими, менее подходящими материалами, для самых разнообразных применений. Высокая химическая чистота этих материалов (свыше 99.9%) сама по себе является гарантом отсутствия загрязнений окружающей среды в процессе их обработки и эксплуатации.

Эксплуатация этих кварцевых стекол возможна до температуры 950°C , при этом, благодаря их очень низкому коэффициенту теплового расширения они могут быть быстро нагреты и охлаждены практически без риска необратимого разрушения из-за термоудара. Эти свойства вместе с уникально высоким, по сравнению с большинством других стекол, пропусканием, способствует их широкому использованию для производства высококачественной оптики от простых окон, линз и призм до сложных элементов с многослойными диэлектрическими покрытиями: лучеделителей, элементов, смешивающих (пропускающих одновременно) излучение разных длин волн, холодных/горячих зеркал и т.д., и т.п. Являясь достаточно инертными материалами к большинству веществ, в том числе и к воздействию практически всех химических кислот, эти кварцевые стекла также находят применение в агрессивных окружающих средах.

Диэлектрические свойства вместе с очень высокой электрической восприимчивостью и низкой теплопроводностью в широком диапазоне температур, позволяют использовать их в качестве термо- и электроизоляторов.

Редкая комбинация отличной температурной, химической и УФ стабильности вместе с высоким пропусканием в ГУФ, делают эти кварцевые стекла уникальными для создания проекционных шаблонов/масок для целей фотолитографии.

ЗАО «Тидекс» производит и поставляет широкий спектр оптических компонентов из кварцевых стекол марок КУ-1 и Infrasil 302. Примеры можно найти в следующих специальных разделах:

- Оптические компоненты для Nd:YAG лазеров;
- Оптические компоненты для лазеров, излучающих в УФ, видимом и ближнем ИК-диапазонах;
- Оптика для спектроскопии;
- Подложки для FTIR-светодетекторов;
- Плоскопараллельные и клиновидные окна.

УФ кварцевое стекло марки КУ-1 характеризуется высоким пропусканием в УФ, видимом и ближнем ИК-диапазонах спектра. КУ-1 не имеет характерных для минерального кварцевого стекла (плавленого кварца) полос поглощения в диапазоне 170-250нм, однако обладает интенсивным поглощением в диапазоне 2600-2800нм, вследствие наличия группы ОН в стекле. Материал отличается отсутствием флюоресценции и характеризуется радиационно-оптической стабильностью. КУ-1 практически не содержит пузырей и включений.

Ближайшими аналогами КУ-1 являются стекла следующих марок: Suprasil Standard (Heraeus), Spectrosil A and B (Saint-Gobain) and Corning 7940 (Corning), Dynasil 1100 and 4100 (Dynasil).

УФ-ИК кварцевое стекло марки Infrasil 302 характеризуется уникальными физическими свойствами и превосходными оптическими характеристиками от УФ до ИК-области спектра, что определяет его предпочтительность среди прочих материалов для изготовления оптики в широком диапазоне длин волн. Материал не имеет какого-либо существенного поглощения в области от 250нм и не имеет «водяного» (ОН) поглощения в районе 2700нм. Стекло марки Infrasil 302 практически не содержит пузырей и включений.

В ИК диапазоне спектра ближайшим аналогом Infrasil 302 являются стекла следующих марок: КС-4В и КИ (в настоящее время обе марки не выпускаются).

ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ

КУ-1	Infrasil 302
Макс. доступный размер блока материала, мм	
Наплавленный блок диаметром 220 мм и толщиной 200 мм	Наплавленный блок диаметром 570 мм и толщиной до 350 мм
Диапазон пропускания материала, нм	
160-4350	175-4350
Диапазон пропускания материала со значением пропускания более 90%, нм	
200-1250	300-2700
Значение пропускания материала в зависимости от длины волны в УФ (для образца 10 мм толщины)	
170нм - более 65%; 180нм - 85%; 190нм - 88%	220нм - более 50%; 260нм - 77%; 270нм - 85%
Содержание гидроксильных (ОН) групп, ppm	
< 2000	< 8
Флюоресценция (после УФ возбуждения)	
Отсутствует	Сине-фиолетовая
Примесный состав по основным металлам, ppm	
< 5	< 25
Двулучепреломление, нм/см	
< 5	< 5
Метод получения	
Высокотемпературный гидролиз четыреххлористого кремния (SiCl_4) в кислород-водородном пламени	Высокотемпературная вакуумная плавка природного кристаллического кварца с последующей очисткой
Верхняя граница (температура) отжига, $^\circ\text{C}$	
1120	1180
Температура размягчения, $^\circ\text{C}$	
1600	1730
Радиационно-оптическая стабильность (к гамма-излучению)	
Стабилен	Хорошая, нет заметной деградации пропускания при облучении ионизирующим излучением



TYDEX[®]
J.S.C.O.

Домостроительная ул. 16, 194292 С.-Петербург, РОССИЯ
Тел: 7-812-3318701, -3346701; Факс: 7-812-3092958
E-mail: optics@tydex.ru, URL: http://www.tydex.ru

КУ-1	Infrasil 302
Оптическое качество материала	
ГОСТу 15130-86	Стандарт Heraeus
Содержание пузырей и включений в объеме материала 100см³, мм²	
0 категория по DIN58927, MIL-G-174B	0 категория по DIN58927, MIL-G-174B
Совокупная площадь сечения всех пузырей в объеме материала 100см³, мм²	
< 0.03	< 0.1
Максимальный размер пузырей в 1 кг материала, мм	
< 0.2	< 0.2
оптическая однородность материала при диаметре блока: 220мм, 190мм, 70-90мм	
delta n < 5 x 10 ⁻⁶ delta n < 5 x 10 ⁻⁶ delta n < 5 x 10 ⁻⁶	delta n порядка 6 x 10 ⁻⁶

ОДИНАКОВЫЕ СВОЙСТВА

Плотность, г/см ³	2.21	
Показатель преломления	nF (486нм)	1.4631
	nd (588нм)	1.4585
	nC (656нм)	1.4564
Постоянная Аббе	67.8	
Температурный коэффициент линейного расширения в диапазоне Т 20-1000°С, °С ⁻¹	0.55×10 ⁻⁶	
Твердость по Кнупу, кг/мм ²	500	
Коэффициент Пуассона, (Т = 25 °С)	0.17	
Модуль объемной деформации, ГПа (Т = 25 °С)	36.9	
Предел прочности при растяжении, МПа	50	
Предел прочности при сжатии, ГПа	1.1	
Модуль Юнга, ГПа (Т = 25 °С)	73	
Предел прочности, МПа (Т = 25 °С)	50	
Модуль сдвига, ГПа (Т = 25 °С)	31	
Температура деформации, °С	1025	
Максимальная рабочая температура, °С	постоянная	950
	кратковременная	1200
Электрическая прочность, кВ/см (Т = 25 °С)	250-400	
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×К) (Т=25 °С)	1.38	
Удельная теплоемкость, Дж/(кг×К) (Т = 25 °С)	728	
Химическая стабильность (вода, кислоты)	Высокая устойчивость (кроме HF)	

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИНЫ ВОЛНЫ

(для марки КУ-1 использовать значения до 2 микрон)

Длина волны, мкм	Пок-тель преломления	Длина волны, мкм	Пок-тель преломления	Длина волны, мкм	Пок-тель преломления
0.2	1.551	0.7	1.455	1.7	1.442
0.22	1.528	0.75	1.454	1.8	1.441
0.25	1.507	0.8	1.453	1.9	1.440
0.3	1.488	0.85	1.452	2.0	1.438
0.32	1.483	0.9	1.452	2.2	1.435
0.36	1.475	1.0	1.450	2.4	1.431
0.4	1.470	1.1	1.450	2.6	1.428
0.45	1.466	1.2	1.448	2.8	1.424
0.5	1.462	1.3	1.447	3.0	1.419
0.55	1.460	1.5	1.445	3.2	1.414
0.60	1.458	1.6	1.443	3.37	1.410
0.65	1.457				

ЗАО «Тидекс» предлагает оптические компоненты из указанных марок кварцевого стекла, характеризующиеся точностью формы поверхности (проходящий волновой фронт TWD или плоскостность) до 0.1 lambda (lambda = 633нм) и чистотой поверхности 20/10scr/dig (стандарт MIL-0-13830A). Стандартные каталожные окна Д12.7мм и Д25.4мм доступны со склада.

Типичные кривые пропускания кварцевых стекол КУ-1 и Infrasil 302, учитывающие Френелевские потери на отражение, представлены на рис. 1 и 2.

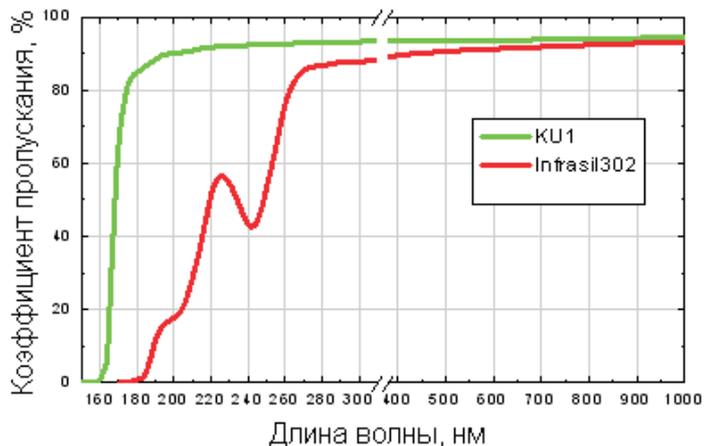


Рис. 1 КУ-1 и Infrasil 302, пропускание в диапазоне длин волн 150-1000 нм. Толщина образца 10 мм.

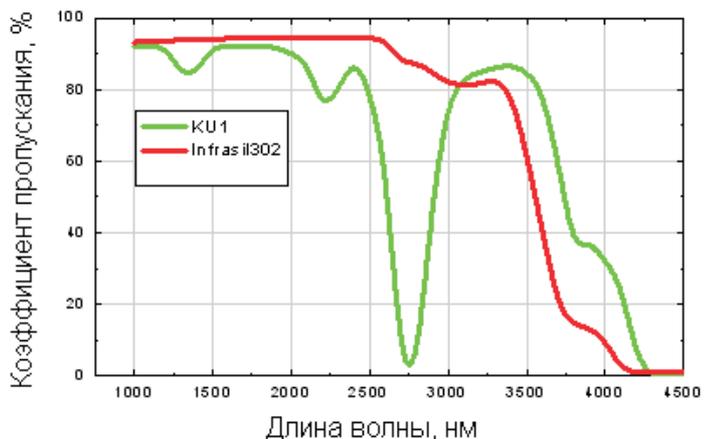


Рис. 2 КУ-1 и Infrasil 302, пропускание в диапазоне длин волн 1000-4500 нм. Толщина образца 10 мм.

Обращаем Ваше внимание на то, что данная статья приведена только для информации. Мы не поставляем кварцевые стекла марок КУ-1 и Infrasil 302 в заготовках, равно как и полуфабрикаты из них, а только готовые компоненты с покрытиями и без оных.



TYDEX[®]
J.S.Co.

Домостроительная ул. 16, 194292 С.-Петербург, РОССИЯ
Тел: 7-812-3318701, -3346701; Факс: 7-812-3092958
E-mail: optics@tydex.ru, URL: http://www.tydex.ru